| Batch No. | G0637N015 |
|---|---|
| API [%] | 5.00 |
| TPGS [%] | 1.00 |
| $H_2O$ [%] | 94.00 |

| PSD G0637N015 | Medium | d (0.1) [nm] | d (0.5) [nm] | d (0.9) [nm] | Assay [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| before | water | 1,324 | 2,590 | 7,230 | - |
| after milling | water | 80 | 133 | 263 | 67.4 |
| 2 weeks (2-8°C) | water | 81 | 134 | 261 | - |
| 2 weeks (25°C) | water | 75 | 133 | 503 | - |
| 4 weeks (2-8°C) | water | 80 | 133 | 265 | - |
| 4 weeks (25°C) | water | 64 | 124 | 303 | - |
| 8 weeks (2-8°C) | water | 81 | 134 | 264 | 66.1 |
| 8 weeks (25°C) | water | 64 | 126 | 376 | 67.4 |

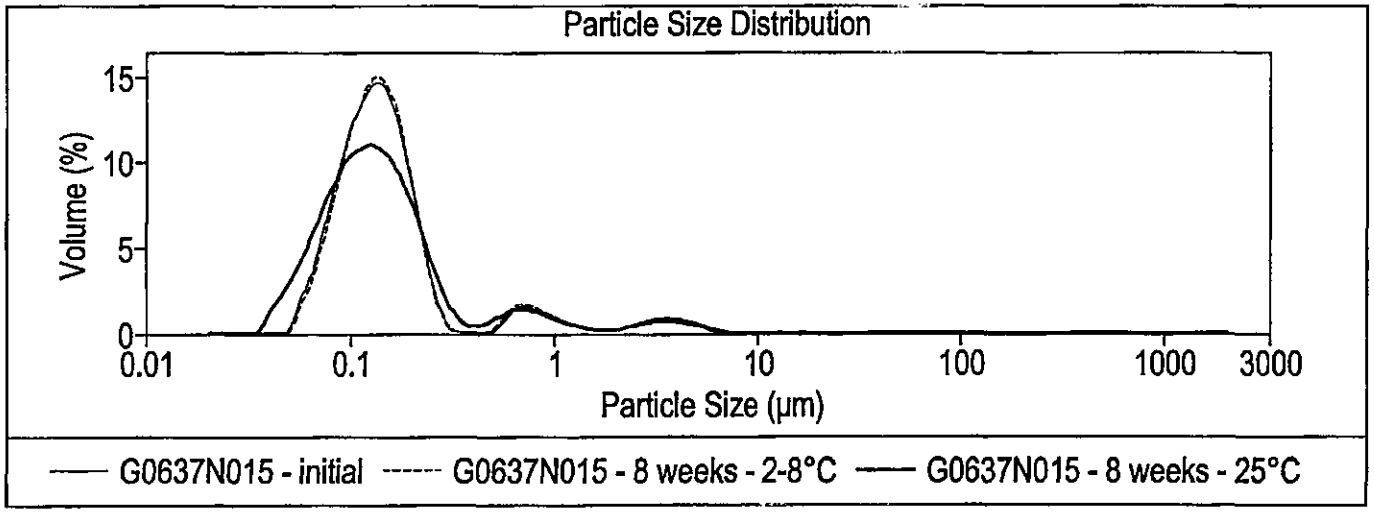



Fig. 1

| Batch No. | G0637N016 |
|---|---|
| API [%] | 5.00 |
| TPGS [%] | 1.00 |
| Poloxamer 407 [%] | 1.00 |
| $H_2O$ [%] | 93.00 |

| PSD G0637N016 | Medium | d (0.1) [nm] | d (0.5) [nm] | d (0.9) [nm] | Assay [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| before | water | 1,192 | 2,047 | 3,810 | - |
| initial | water | 84 | 135 | 523 | 88.7 |
| 2 weeks (2-8°C) | water | 83 | 135 | 556 | - |
| 2 weeks (25°C) | water | 81 | 135 | 615 | - |
| 4 weeks (2-8°C) | water | 85 | 136 | 526 | - |
| 4 weeks (25°C) | water | 80 | 133 | 615 | - |
| 8 weeks (2-8°C) | water | 80 | 133 | 514 | 87.8 |
| 8 weeks (25°C) | water | 75 | 129 | 639 | 88.8 |
| 8 weeks (2-8°C) | water | 80 | 134 | 524 | - |
| | | | | | |

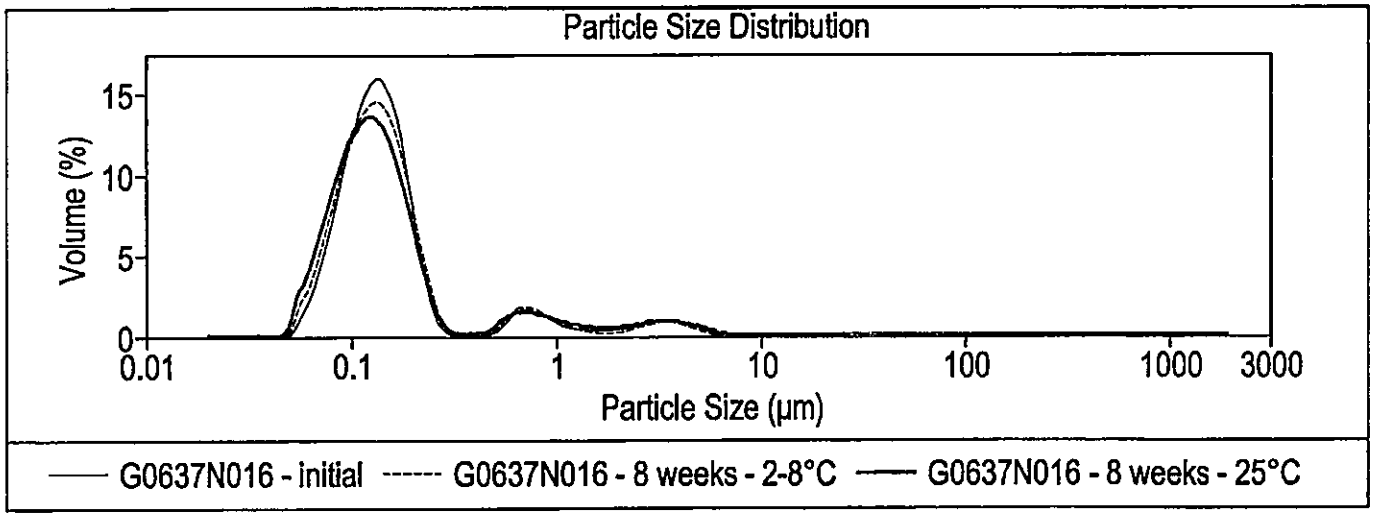



Fig. 2

| Batch No. | G0637N017 |
|---|---|
| API [%] | 5.00 |
| Sodium Glycocholate [%] | 0.80 |
| Poloxamer 407 [%] | 2.00 |
| $H_2O$ [%] | 92.50 |

| PSD G0637N017 | Medium | d (0.1) [nm] | d (0.5) [nm] | d (0.9) [nm] | Assay [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| before | water | 1,361 | 2,766 | 19,344 | - |
| initial | water | 86 | 138 | 506 | 94.3 |
| 2 weeks (2-8°C) | water | 86 | 137 | 272 | - |
| 2 weeks (25°C) | water | 85 | 136 | 617 | - |
| 4 weeks (2-8°C) | water | 85 | 136 | 276 | - |
| 4 weeks (25°C) | water | 85 | 136 | 613 | - |
| 8 weeks (2-8°C) | water | 83 | 133 | 548 | 95.2 |
| 8 weeks (25°C) | water | 100 | 568 | 23,652 | 92.2 |

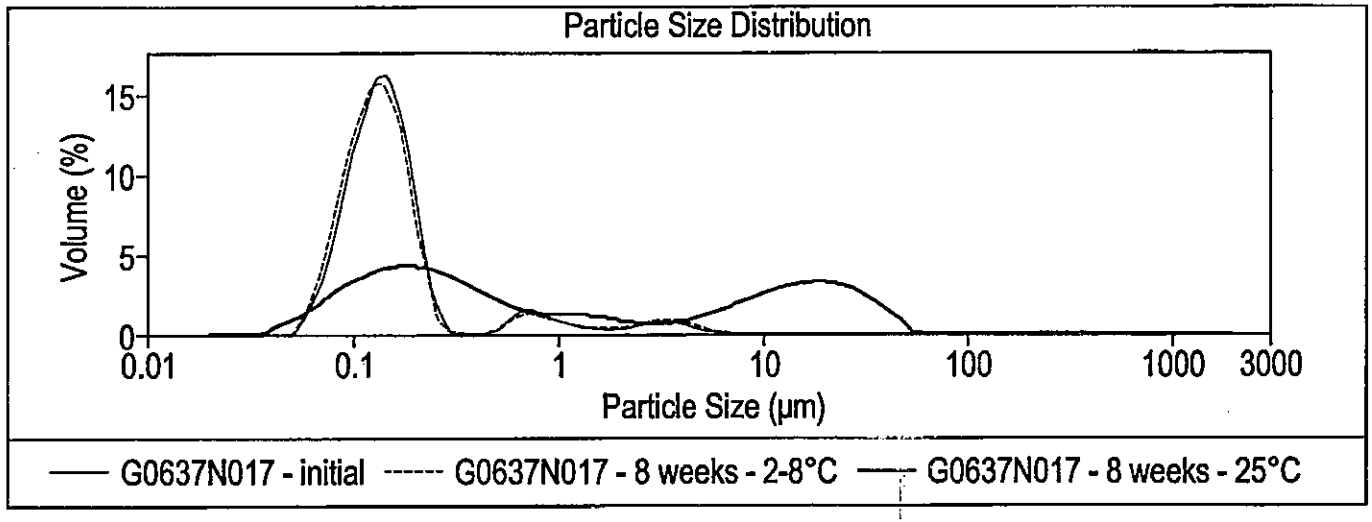



Fig. 3

| Batch No. | G0637N019 |
|---|---|
| API [%] | 5.00 |
| Chitosan UP CL 213 [%] | 0.02 |
| Poloxamer 407 [%] | 1.00 |
| $H_2O$ [%] | 93.98 |

| PSD G0637N019 | Medium | d (0.1) [nm] | d (0.5) [nm] | d (0.9) [nm] | Assay [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| before | water | 1,293 | 2,490 | 15,350 | - |
| initial | water | 82 | 136 | 663 | 105.2 |
| 2 weeks (2-8°C) | water | 90 | 2,047 | 6,861 | - |
| 2 weeks (25°C) | water | 2,307 | 3,575 | 5,490 | - |
| 4 weeks (2-8°C) | water | *Not measured* | | | - |
| 4 weeks (25°C) | water | | | | - |
| 8 weeks (2-8°C) | water | 1,899 | 3,766 | 7,222 | 108.8 |
| 8 weeks (25°C) | water | *Not measured* | | | |

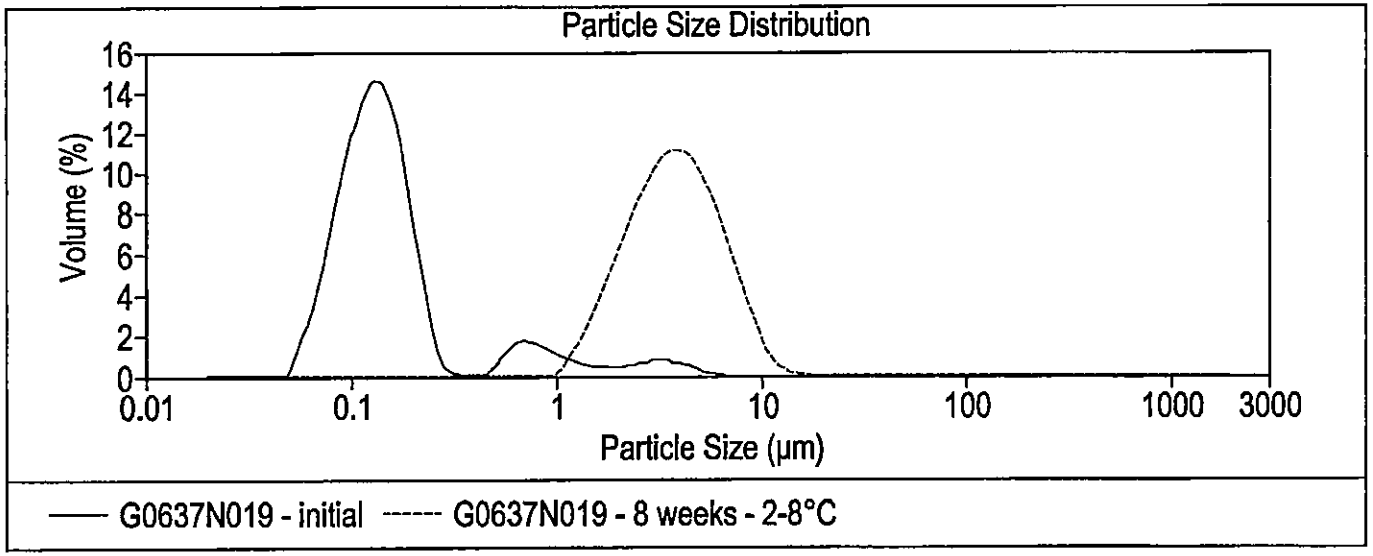



Fig. 4

| Batch No. | G0637N020 |
|---|---|
| API [%] | 5.00 |
| TPGS [%] | 1.00 |
| $H_2O$ [%] | 94.00 |
| Assay [%] | 98.0 |

| PSD G0637N020 | Medium | d (0.1) [nm] | d (0.5) [nm] | d (0.9) [nm] | Assay [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| before | water | 1,285 | 2,417 | 9,349 | - |
| initial | water | 86 | 137 | 254 | 98.0 |
| 2 weeks (2-8°C) | water | 84 | 135 | 256 | - |
| 2 weeks (25°C) | water | 80 | 134 | 565 | - |
| 4 weeks (2-8°C) | water | 84 | 136 | 276 | - |
| 4 weeks (25°C) | water | 81 | 136 | 602 | - |
| 8 weeks (2-8°C) | water | 80 | 133 | 273 | 98.3 |
| 8 weeks (25°C) | water | 81 | 136 | 605 | 99.6 |

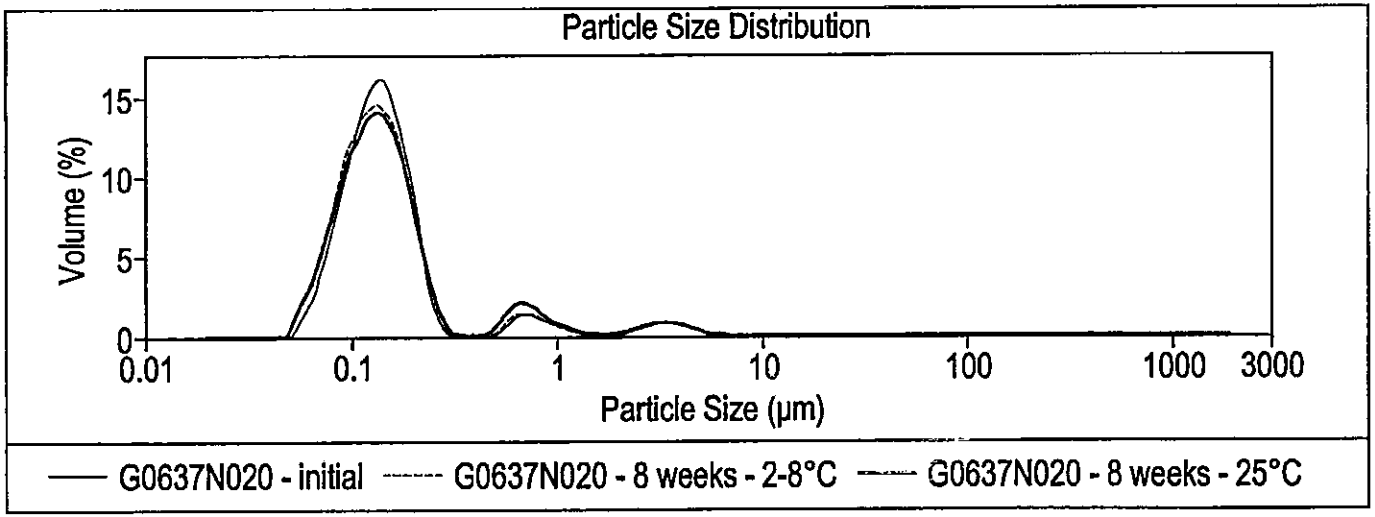



Fig. 5